Rete in fibra di vetro

Rete in fibra di vetro apprettata per l'armatura di intonaci e supporto di malte rasanti in sistemi compositi per isolamento termico (ETICS)

Prodotto valutato in conformità con ETAG 004/2000, All. C

APPLICAZIONI

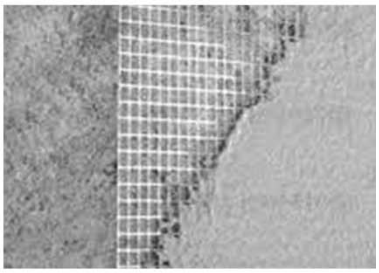

Armatura di intonaci e malte

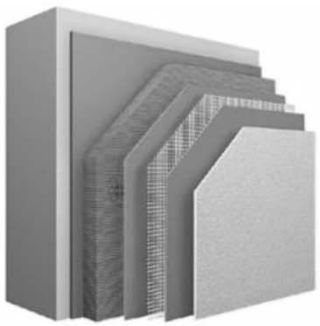

Sistemi compositi per isolamento termico

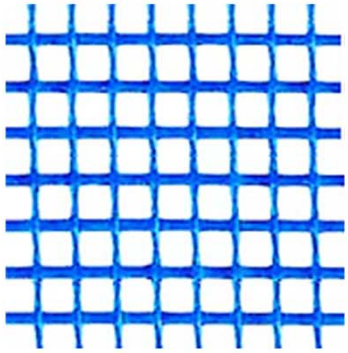

Rete Plusnet 160

Dati tecnici

Valori conformi a Rapporto di prova MFPA PB 1.3/10-206-2

Descrizione	Grammatura g/m^2	Maglia mm	Apertura maglia mm	Contenuto in ceneri %
ECOFAST Plusnet 160	158,5	4,00 x 4,90	3,50 x 3,70	81,2

Caratteristiche meccaniche

ECOFAST Plusnet 160	Resistenza a strappo	Allungamento	Resistenza a trazione	Resistenza a strappo
	N	%	N	%
	trama		ordito	
Iniziale	2.731	4,0	2.237	3,8
Dopo invecchiamento	2.024	2,8	1.259	2,2

Resistenza agli agenti chimici

ECOFAST Plusnet 160	% trama	% ordito
Resistenza a strappo residua dopo immersione di 28 gg in soluzione alcalina (NaOH)	74,1	56,3

Condizioni di fornitura

In rotoli avvolti singolarmente in pellicola plastica.

Descrizione	Lunghezza m	Altezza nastro mm	Superficie utile m^2	Codice
ECOFAST Plusnet 160	50	110	55	567270